


Ocena wizualna

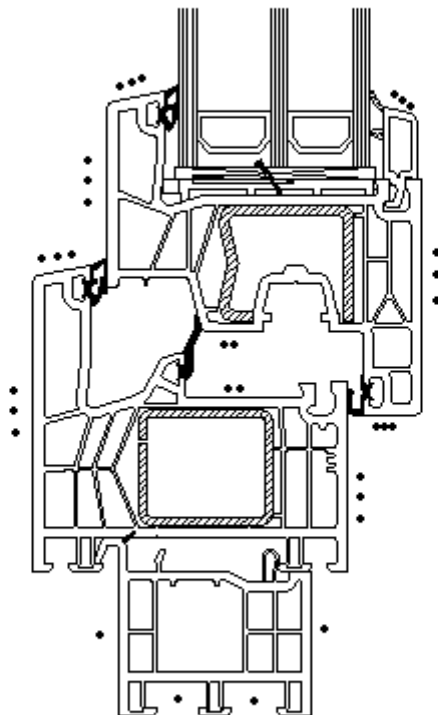

Okno z profili PVC i listwa podokienna

- powierzchnie widoczne po montażu przy zamkniętym oknie / drzwiach
- powierzchnie widoczne po montażu przy otwartym oknie / drzwiach
- powierzchnie niewidoczne po montażu

Wygląd kształtowników określany jest poprzez oględziny:

- normalnym lub skorygowanym wzrokiem,
- w czasie 10 sekund
- z odległości 3 m,
- prostopadłe do powierzchni (max. odchylenie od pionu 30°),
- powierzchnie zewnętrzne w świetle dziennym
- powierzchnie wewnętrzne w oświetleniu naturalnym (rozproszonym)
- na oknach wolnych od zabrudzeń, kropeł wody etc.

Kryteria oceny wizualnej

| Ip. | Kategorie oceny, cechy i poziom | WYMAGANIA MINIMALNE | | | |
|-----|---|---|---|--|--|
| | | powierzchnie niepowlekane z tworzywa sztucznego | powierzchnie powlekane z tworzywa sztucznego | | |
| | | | lakier | folia dekoracyjna | |
| 1. | Kraterzy (dla powłok lakierowanych), pęcherze, jamy skurczowe | *** | warunkowo dopuszczalne, jeżeli nie rzucają się za bardzo w oczy | warunkowo dopuszczalne, $\varnothing < 0,5\text{mm}$: dopuszczalne, $\varnothing \geq 0,5\text{mm}$: max. 10 szt. / m lub m^2 | warunkowo dopuszczalne, $\varnothing < 0,5\text{mm}$: dopuszczalne, $\geq 0,5\text{mm}$: max. 10 szt. / m lub m^2 |
| | | ** • | dopuszczalne | dopuszczalne | dopuszczalne |
| 2. | Ciała obce (np. włókna) | *** | warunkowo dopuszczalne, jeżeli nie rzucają się za bardzo w oczy | warunkowo dopuszczalne, $\varnothing < 0,5\text{mm}$: dopuszczalne, $\varnothing \geq 0,5\text{mm}$: max. 5 szt. / m lub m^2 | nie dotyczy |
| | | ** | dopuszczalne | warunkowo dopuszczalne, $\varnothing < 0,5\text{mm}$: dopuszczalne, $\varnothing \geq 0,5\text{mm}$: max. 10 szt. / m lub m^2 | nie dotyczy |
| | | • | dopuszczalne | dopuszczalne | nie dotyczy |
| 3. | Odpryski, oderwania | *** ** | nie dotyczy | niedopuszczalne | niedopuszczalne |
| | | • | nie dotyczy | dopuszczalne | dopuszczalne |
| 4. | Zacieki | *** | nie dotyczy | niedopuszczalne | nie dotyczy |
| | | ** | nie dotyczy | warunkowo dopuszczalne, jeżeli nie rzucają się za bardzo w oczy | nie dotyczy |
| | | • | nie dotyczy | dopuszczalne | nie dotyczy |
| 5. | Efekt skórki pomarańczy | *** | nie dotyczy | o grubej strukturze: warunkowo dopuszczalny jeżeli grubość warstwy $> 50\mu\text{m}$ o drobnej strukturze dopuszczalne | nie dotyczy |
| | | ** • | nie dotyczy | dopuszczalne | nie dotyczy |
| 6. | Różnice połysku | *** | warunkowo dopuszczalne, jeżeli nie rzucają się za bardzo w oczy | warunkowo dopuszczalne, jeżeli nie rzucają się za bardzo w oczy | warunkowo dopuszczalne, jeżeli nie rzucają się za bardzo w oczy, dopuszczalne przy formowanych / zaginanych elementach |
| | | ** • | dopuszczalne | dopuszczalne | dopuszczalne |
| 7. | Różnice kolorystyczne na powierzchni | *** | warunkowo dopuszczalne, jeżeli nie rzucają się za bardzo w oczy | warunkowo dopuszczalne, jeżeli nie rzucają się za bardzo w oczy | warunkowo dopuszczalne, jeżeli nie rzucają się za bardzo w oczy |
| | | ** • | dopuszczalne | dopuszczalne | dopuszczalne |
| | Różnice kolorystyczne w miejscach obrabianych | *** | nie dotyczy | dopuszczalne w zależności od technologii produkcji | dopuszczalne w zależności od technologii produkcji |
| | | ** • | nie dotyczy | dopuszczalne | dopuszczalne |
| 8. | Nierówności wynikające z jakości półproduktu | *** | warunkowo dopuszczalne, jeżeli nie rzucają się za bardzo w oczy | | |
| | | ** • | dopuszczalne | | |
| 9. | Ślady powstałe w procesie produkcji i użytkowania, (np. pofalowania od gięcia, połączeń mechanicznych, ślady po szlifowaniu, zagłębienia, guzy, zadrapania) | *** | warunkowo dopuszczalne, jeżeli nie rzucają się za bardzo w oczy | | |
| | | *** | dopuszczalne | | |